



检测报告

编号: SDHL2401001239HI

日期: 2024 年 01 月 25 日

页码: 第 1 页共 2 页

河北爵相橡塑有限公司
河北省沧州市运河区新华东路 6 号

样品描述 : 橡塑地板

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

SGS 参考编号 : TJHL2401000564SD

收样日期 : 2024 年 01 月 15 日

检测日期 : 2024 年 01 月 18 日至 2024 年 01 月 24 日

执行检测 : 按申请者要求进行检测

测试结果总结

编号	测试项目	测试要求	测试结果	备注
1	残余凹陷	EN 12199:2020 表 1 & EN ISO 24343-1:2012	符合	/

详细的测试结果请看附页

通标标准技术服务有限公司顺德分公司
授权代表签署

赵维勇

赵维勇
授权签字人

扫码查看在线报告



SDHL2401001239HI
报告验证请访问:
check.sgs.com.cn

此报告结果仅对测试样品负责



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

1-2/F., Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757) 22805888 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757) 22805888 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

测试信息:

样品描述: 见照片

1. 测试项目: 残余凹陷

测试方法: EN 12199:2020 表 1 & EN ISO 24343-1:2012


测试条件:

标记样品的测量位置并测量其中心的初始厚度, 精确到 0.01mm, 记录为初始厚度值 t_0 。将样品放在平台, 然后把环形砝码放在样品上。平稳施加总负荷 500N, 并于 2 秒内开始计时。加载 150 分钟后记录此时的压痕深度, 精确至 0.01mm, 卸去载荷并将样品从平台上移开。待样品再静置 150 分钟后, 用合适的测量设备在相同位置测量样品的最终厚度 t_1 。

测试结果:

残余凹陷 (mm)	标准 EN 12199:2020 表 1 要求	结论
0.04	$\leq 0.25\text{mm}$	符合

样品照片:

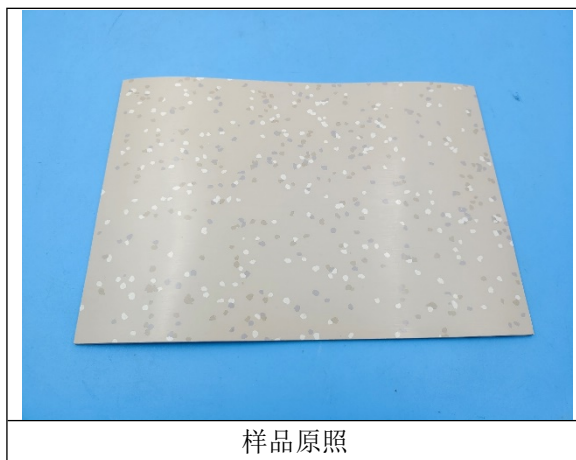

样品原照

备注:

- 根据客户申请, SGS 出具了此中文报告; 英文版本可根据客户要求提供。
- 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。
- 除非另有说明, 参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 ($w=0$) 的二元判定规则进行符合性判定。

报告结束



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。除非另有声明, 本测试报告所示结果仅涉及受测试样品, 此样品只保留30天。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

1-2/F., Building 1, European Industrial Park, No.1, Shunhe South Road, Wusha, Daliang, Shunde District, Foshan, Guangdong, China 528300 t (86-757)22805888 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层、二层 邮编: 528300 t (86-757)22805888 sgs.china@sgs.com